



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан,
г. Алматы,

ул. Нурпеисова, 2а, телефон: + 7 (727) 246 33 62

Аттестат аккредитации

№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 101К-2023

от «06» августа 2023 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя:	ТОО «Тас-Жол»
Наименование пробы:	Карьер «Кушатынское-2»
Место проведения испытания:	Щебень из гравия фракции 5-20 мм
Акт отбора проб:	Испытательная лаборатория АО «КаздорНИИ»
Регистрационный номер образцов:	От 24.05.2023 г.
Дата поступления проб на испытание:	64К
Обозначение НД на метод отбора образцов:	03.07.2023 г.
Изготовитель (страна, фирма):	СТ РК 1213-2003
Количество в пробе:	РК, Туркестанская область, Сауранский район, с. Орангай
Обозначение НД на продукцию:	50 кг
Дата проведения испытания:	СТ РК 1284-2004
	начало: 24.07.2023 г.
	окончание: 05.08.2023 г.
Вид испытаний:	контрольный
Условия проведения испытаний:	
	температура, °C: 34
	влажность, %: 65

Результаты испытаний:


№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1.	Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе: d 0,5(d+D) D 1,25D	СТ РК 1213-2003	90-100 30-60 До 10 До 0,5	99,3 91,1 45,0 15,2
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: - % по массе - группа щебня	СТ РК 1213-2003	св. 10 до 15 включ. 2 группа	13,8 2 группа
3.	Прочность по дробимости: - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213-2003	до 10 включ. 1000	8,4 1000

1	2	3	4	5
4.	Истираемость: - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213-2003	Св. 25 до 35 включ. И 2	27,2 И 2
5.	Насыпная плотность, г/см ³	СТ РК 1213-2003	Не нормируется	1,46
6.	Содержание дробленых зерен в щебне, %, не менее	СТ РК 1213-2003	80	80
7.	Морозостойкость, насыщение в растворе сернокислого натрия: - число циклов - потеря массы после испытания, %, не более - марка	СТ РК 1213-2003	10 5 F 100	10 4,7 F 100
8.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, не более	СТ РК 1213-2003	2	0,33
9.	Содержание глины в комках, не более %	СТ РК 1213-2003	0,25	0,16
10.	Содержание зерен слабых пород, не более, %	СТ РК 1213-2003	10	2,8

Исполнители:

Ведущий инженер

Заведующая ИЛ

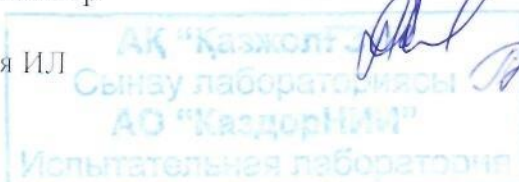

Сарыбаев Н.

Асанова Г.Т.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» запрещена



АКТ

отбора проб
от «24» мая 2023 г.

Наименование предприятия ТОО „Тас-Асеп“

Адрес Туркестанская область, Сауранский Р-н,
с. Орангай

Вид материала ГПС, щебень фр 20-40, фр. 5-20

Место отбора карьер Кушагинское-2
(карьер, завод, склад, а/д, км, пк, глубина)Количество 3 меш. ± 250 кг ГПС, щебень.
(кг/шт./л)Условия отбора пробы Солнечно, $t^{\circ} + 21$
(температура $^{\circ}\text{C}$, солнечно, пасмурно, дождь, снег, пасмурно)Отбор произведен СТ РК 1213-2003
(НД на метод отбора)

Цель отбора пробы на пригодность материала

Наименование лаборатории ЦЛ АО „РаздорНИИ“
(место доставки пробы)

Отбор произведен (кем):

Зед. инженер АО „РаздорНИИ“ Шамс. Ержанов К.С.
(организация) (роспись) Ф.И.О.

В присутствии:

Снабженческие ТОО „Тас-Асеп“ 21.05 2023 г. А.А.
(организация) (роспись) Ф.И.О.

(организация)

(роспись)

Ф.И.О.

(организация)

(роспись)

Ф.И.О.

(организация)

(роспись)

Ф.И.О.

(организация)

(роспись)

Ф.И.О.

