



KZ.T.02.0603  
TESTING

QAZJOLGZI KAZDORNIИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан, г. Алматы,  
ул. Нурпейсова, 2а, телефон: + 7 (727) 246 33 62  
Аттестат аккредитации  
№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 125К -2023  
от «08» августа 2023 г.

Всего листов 2  
Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя: ТОО «Elit Story М и А»  
Наименование пробы: Карьер «Elit Story М и А»  
Место проведения испытания: Песок природный мытый  
Акт отбора проб: Испытательная лаборатория АО «КаздорНИИ»  
Регистрационный номер образцов: 14.06.2023 г.  
Дата поступления проб на испытание: 126К  
Обозначение НД на метод отбора образцов: 03.07.2023 г.  
Изготовитель (страна, фирма): ГОСТ 8735-88  
Количество в пробе: РК, ТОО «Ерсу Стой», Туркестанская область,  
Обозначение НД на продукцию: Сайрамский р-н, п. Карамурт  
Дата проведения испытания: 40 кг  
начало: 27.07.2023 г.  
окончание: 07.08.2023 г.  
Вид испытаний: контрольный  
Условия проведения испытаний: температура, °С: 28  
влажность, %: 64

Результаты испытаний:


№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1.	Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе:	ГОСТ 8735-88	не норм.	
	10			0
	5			19,0
	2,5			41,4
	1,25			49,4
	0,63			56,0
	0,315			69,2
	0,16			93,6
	0,05			98,6
2.	Модуль крупности, Мк: - % - группа песка	ГОСТ 8735-88	св. 2,5 до 3,0 крупный	3,0

1	2	3	4	5
3.	Полный остаток на сите № 0,63, %	ГОСТ 8735-88	св. 45 до 65	56,0
4.	Содержание зерен крупностью, % по массе, не более: - св. 10 мм - св. 5 мм - менее 0,16 мм - класс песка	ГОСТ 8735-88	5 15 15 класс II	0 14,0 6,4 класс II
5.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	ГОСТ 8735-88	3	1,6
6.	Содержание глины в комках, % по массе, не более	ГОСТ 8735-88	0,5	отсутствует
7.	Насыпная плотность, г/см <sup>3</sup>	ГОСТ 8735-88	Не нормируется	1,49

Исполнители:

Ведущий инженер

Заведующий ИЛ

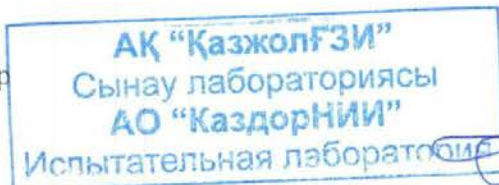

Илияс О.

Асанова Г.Т.