

**QAZJOLGZI****KAZDORNI****ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Нурпеисова, 2а, телефон: + 7 (727) 246 33 62

Аттестат аккредитации

№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 48 К-2024

от «24» мая 2024 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя: ТОО «Сарман-Тастак-Жанакорган»
 мкр.Тастак
 Наименование пробы: щебень из гравия фракции 15-20 мм.
 Место проведения испытания: испытательная лаборатория АО «КаздорНИИ»
 Акт отбора проб: от 24.04.2024 г.
 Регистрационный номер образцов: 15
 Дата поступления проб на испытание: 08.05.2024 г.
 Обозначение НД на метод отбора образцов: СТ РК 1213-2003
 Изготовитель (страна, фирма): РК
 Количество в пробе: 60 кг
 Обозначение НД на продукцию: СТ РК 1284-2004
 Дата проведения испытания:
 начало: 10.05.2024
 окончание: 24.05.2024 г.
 Вид испытаний: контрольный
 Условия проведения испытаний:
 температура, °С: 20
 влажность, %: 65

Результаты испытаний:


№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1.	Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе: d 0,5(d+D) D 1,25D	СТ РК 1213-2003	90-100 30-60 До 10 До 0,5	98,5 62,6 17,4 2,9
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: - % по массе - группа щебня	СТ РК 1213-2003	св. 15 до 35 группа 3	24,9 группа 3
3.	Прочность по дробимости: - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213-2003	до 10 влюч. 1000	8,9 1000
4.	Истираемость: - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213-2003	до 25 влюч. И -1	15,3 И -1

1	2	3	4	5
5.	Насыпная плотность, г/см ³	СТ РК 1213-2003	не нормируется	1,42
6.	Содержание дробленых зерен в щебне, %, не менее	СТ РК 1213-2003	80	87,3
7.	Морозостойкость, насыщение в растворе сернокислого натрия: - число циклов - потеря массы после испытания, %, не более - марка	СТ РК 1213-2003	10 5 F 100	10 4,7 F 100
8.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более	СТ РК 1213-2003	1	0,3
9.	Содержание глины в комках, не более %	СТ РК 1213-2003	0,25	0
10.	Содержание зерен слабых пород, не более, %	СТ РК 1213-2003	10	1,2

Исполнители:

Инженер

/ Заведующая ИЛ

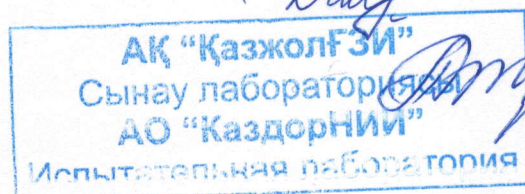

Дилдахмет Д.О.

Асанова Г.Т.



АКТ отбора проб №
от «24» 04 2024 г.

Наименование предприятия ТОО "Сармоч-Тастау - Манакорған"

Адрес микрорайон Тастау

Вид материала Щебень фракции 5-20, 5-10, отсеб, мойкой песок на соответствие СДРК 1284, ГОСТ 31424, ГОСТ 8736

Дата отбора 24.04.2024г

Место отбора Карьер
(карьер, завод, склад, а/д, км, пк, глубина)

Количество _____
(кг/шт./л)

Условия отбора пробы солнечно
(температура °С, солнечно, пасмурно, дождь, снег, пасмурно)

Отбор произведен СДРК 1213
(НД на метод отбора)

Отбор произведен (кем):

ТОО "КаздорНИИ" (организация) [Signature] (роспись) Сарабаев ИИ Ф.И.О.

В присутствии:

ТОО "Сармоч-Тастау - Манакорған" (организация) [Signature] (роспись) Ф.И.О.

Сарымбаев. З. К. (организация) (роспись) Ф.И.О.

(организация) (роспись) Ф.И.О.