



KZ.T.02.0603
TESTING

QAZJOLGZI



KAZDORNI

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Нурпеисова, 2а, телефон: + 7 (727) 246 33 62

Аттестат аккредитации

№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 51 К-2024

от «24» мая 2024 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя:	ТОО «Сарман-Тастак-Жанакорган»
Наименование пробы:	мкр.Тастак
Место проведения испытания:	песок природный мытый
Акт отбора проб:	испытательная лаборатория АО «КаздорНИИ»
Регистрационный номер образцов:	24.04.2024 г.
Дата поступления проб на испытание:	15
Обозначение НД на метод отбора образцов:	08.05.2024 г.
Изготовитель (страна, фирма):	ГОСТ 8735-88
Количество в пробе:	ПК
Обозначение НД на продукцию:	20 кг
Дата проведения испытания:	ГОСТ 8736-2014
	начало: 15.05.2024 г.
	окончание: 16.05.2024 г.
Вид испытаний:	контрольный
Условия проведения испытаний:	
	температура, °С: 28
	влажность, %: 64

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1.	Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе: 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,05	ГОСТ 8735-88	не норм.	0 12,4 40,9 57,3 75,0 82,3 95,2 97,0
2.	Модуль крупности, Мк: - группа песка	ГОСТ 8735-88	св. 3,0 до 3,5 повышенной крупности	3,5 повышенной крупности
3.	Полный остаток на сите № 0,63, %	ГОСТ 8735-88	св. 65 до 75	75,0


1	2	3	4	5
4.	Содержание зерен крупностью, % по массе, не более: - св. 10 мм - св. 5 мм - менее 0,16 мм - класс песка	ГОСТ 8735-88	5 20 10 класс II	0 12,4 4,8 класс II
5.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	ГОСТ 8735-88	3	2,1
6.	Содержание глины в комках, % по массе, не более	ГОСТ 8735-88	0,5	отсутствует
7.	Насыпная плотность, г/см ³	ГОСТ 8735-88	не нормируется	1,52

Исполнители:

Инженер

Заведующий ИЛ

Дилдахмет Д.О.

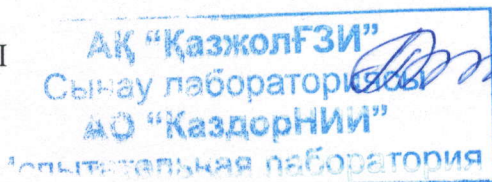

Асанова Г.Т.



АКТ отбора проб №
от «24» 04 2024 г.

Наименование предприятия ТОО "Сармоч-Тастау-Манашорған"

Адрес микрорайон Тастау

Вид материала Щебень фракции 5-20, 5-10, отсеб, лотной песок на соответствие СБРК 1284, ГОСТ 31424, ГОСТ 8736

Дата отбора 24.04.2024г

Место отбора Карьер
(карьер, завод, склад, а/д, км, пк, глубина)

Количество _____
(кг/шт./л)

Условия отбора пробы Солнечно
(температура °С, солнечно, пасмурно, дождь, снег, пасмурно)

Отбор произведен СБРК 1213
(НД на метод отбора)

Отбор произведен (кем):

ТОО "КаздорНИИ"
(организация)

[Signature]
(роспись)

Сарабаев ИИ
Ф.И.О.

В присутствии:

ТОО "Сармоч-Тастау-Манашорған"
(организация) [Signature] (роспись) Ф.И.О.

Сармобайев Ж. К.
(организация) (роспись) Ф.И.О.

(организация) (роспись) Ф.И.О.