



KZ.T.02.0603
TESTING

QAZJOLGZI



KAZDORNI

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан,

г. Алматы, ул. Нурпеисова, 2а, телефон: + 7 (727) 246 33 62

Аттестат аккредитации

№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56 К-2024

от «15» мая 2024 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование собственника: ТОО «УАД»
недропользователя: г.Кызылорда, Султан Бейбарыс 180
Наименование пробы: отсев дробления, фр. 0-5 мм
Место проведения испытания: испытательная лаборатория АО «КаздорНИИ»
Акт отбора проб: от 24.04.2024 г.
Регистрационный номер образцов: 17
Дата поступления проб на испытание: 08.05.2024 г.
Обозначение НД на метод отбора образцов: СТ РК 1213-2003
Изготовитель (страна, фирма): РК
Количество в пробе: 30 кг
Обозначение НД на продукцию: ГОСТ 31424-2010
Дата проведения испытания:
начало: 13.05.2024 г.
окончание: 15.05.2024 г.
Вид испытаний: контрольный
Условия проведения испытаний:
температура, °C: 21
влажность, %: 63

Результаты испытаний:


№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1.	Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе: 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,05	СТ РК 1217-2003	не нормир.	0 5,7 44,0 57,3 69,2 75,4 79,2 82,4
2.	Модуль крупности, Мк: - группа песка	СТ РК 1217-2003	св.3,0 до 3,5 повышенной крупности	3,2 повышенной крупности
3.	Полный остаток на сите № 0,63, %	СТ РК 1217-2003	св.65 до 75	69,2

1	2	3	4	5
4.	Содержание зерен крупностью, % по массе, не более: - св. 10 мм - св. 5 мм - менее 0,16 мм - класс песка	СТ РК 1217-2003	5 15 10 II	0 5,7 20,8 II
5.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	СТ РК 1217-2003	до 10	8,3
6.	Содержание глины в комках, % по массе, не более	СТ РК 1217-2003	до 2	0
7.	Содержание пылевидных и глинистых частиц методом набухания, %, не более	СТ РК 1217-2003	0,5	0,3
8.	Марка по дробимости	СТ РК 1213-2003	не ниже 600	1000
9.	Насыпная плотность, г/см ³	СТ РК 1217-2003	не нормир.	1,55

Исполнители:

Инженер

Заведующая

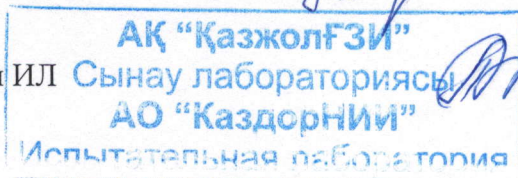

Туркараев Н.Н.

Асанова Г.Т.



АКТ отбора проб №
от «24» 04 2024 г.

Наименование предприятия ТОО "УАД"

Адрес Казалорда қызыл 180 Султан Бейбарыс

Вид материала Шабель фр 10-20,5-10,отсев, 20-40
на соответствие СБРК 1284, ГОСТ 31424

Дата отбора 24.04.2024

Место отбора Карьер
(карьер, завод, склад, а/д, км, пк, глубина)

Количество 4
(кг/шт./л)

Условия отбора пробы Солнечно
(температура °С, солнечно, пасмурно, дождь, снег, пасмурно)

Отбор произведен СБРК 1213
(НД на метод отбора)

Отбор произведен (кем):

АО "Каздорни"
(организация)

(роспись)

Сарасев Н.Н.
Ф.И.О.

В присутствии:

ТОО УАД
(организация)

(роспись)

Жармукунув
Ф.И.О.

(организация)

(роспись)

Ф.И.О.

(организация)

(роспись)

Ф.И.О.