

**QAZJOLGZI****KAZDORNI****ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Нурпеисова, 2а, телефон: + 7 (727) 246 33 62

Аттестат аккредитации

№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 54 К-2024

от «23» мая 2024 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя:	ТОО «УАД»
Наименование пробы:	г.Кызылорда, Султан Бейбарыс 180
Место проведения испытания:	щебень из гравия фракции 5-10 мм.
Акт отбора проб:	испытательная лаборатория АО «КаздорНИИ»
Регистрационный номер образцов:	от 24.04.2024 г.
Дата поступления проб на испытание:	17
Обозначение НД на метод отбора образцов:	08.05.2024 г.
Изготовитель (страна, фирма):	СТ РК 1213-2003
Количество в пробе:	РК
Обозначение НД на продукцию:	50 кг
Дата проведения испытания:	СТ РК 1284-2004
	начало: 10.05.2024 г.
	окончание: 23.05.2024 г.
Вид испытаний:	контрольный
Условия проведения испытаний:	
	температура, °С: 20
	влажность, %: 65

Результаты испытаний:


№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1.	Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе: d 0,5(d+D) D 1,25D	СТ РК 1213-2003	90-100 30-60 До 10 До 0,5	99,3 75,8 28,4 0,7
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: - % по массе - группа щебня	СТ РК 1213-2003	св.15 до 25 группа 3	23 группа 3
3.	Прочность по дробимости: - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213-2003	до 10 включ. 1000	9,3 1000
4.	Истираемость: - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213-2003	до 25 включ. И 1	18,8 И 1

1	2	3	4	5
5.	Насыпная плотность, г/см ³	СТ РК 1213-2003	не нормируется	1,46
6.	Содержание дробленых зерен в щебне, %, не менее	СТ РК 1213-2003	80	90,2
7.	Морозостойкость, насыщение в растворе сернокислого натрия: - число циклов - потеря массы после испытания, %, не более - марка	СТ РК 1213-2003	10 5 F 100	10 4,9 F 100
8.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более	СТ РК 1213-2003	1	0,9
9.	Содержание глины в комках, не более %	СТ РК 1213-2003	0,25	0
10.	Содержание зерен слабых пород, не более, %	СТ РК 1213-2003	10	1,7

Исполнители:

Инженер

/ Заведующая ИЛ

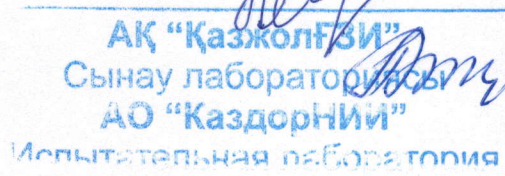

Туркараев Н.Н..

Асанова Г.Т.



АКТотбора проб №
от «24» 04 2024 г.

Наименование предприятия ТОО УАД

Адрес Қазалорда Қызыл 180 Сұлтан Бейбарыс

Вид материала Шабель фр 10-20, 5-10, отсев, 20-40
на соответствие СБРК 1284, ГОСТ 31424

Дата отбора 24.04.2024

Место отбора Карьер
(карьер, завод, склад, а/д, км, пк, глубина)

Количество 4
(кг/шт./л)

Условия отбора пробы Солнечно
(температура °С, солнечно, пасмурно, дождь, снег, пасмурно)

Отбор произведен СБРК 1213
(НД на метод отбора)

Отбор произведен (кем):
АО «КаздорНИИ» (организация) [Signature] (роспись) Сарабаев Н.Н. Ф.И.О.

В присутствии:
ТОО УАД (организация) [Signature] (роспись) Жармоқұлов Ф.И.О.

(организация) (роспись) Ф.И.О.

(организация) (роспись) Ф.И.О.